

新世代
セルフタッピンねじ

タップタイト® 2000

摩擦係数安定剤

フリックス® 009

セルフタッピングという

緩がない信頼性

自動車締結の
未来を

180°変える


☑ ハイテンションボルト※でのセルフタッピングを実現

※強度区分10.9


☑ ボルト締結と同等の高い軸力を発揮

☑ 軸力のバラツキを抑え信頼性の高い締め付けが可能

☑ セルフタッピングによるトータルコストダウン



「ハイテン100」に対してもセルフタッピング可能な別仕様の製品もございます

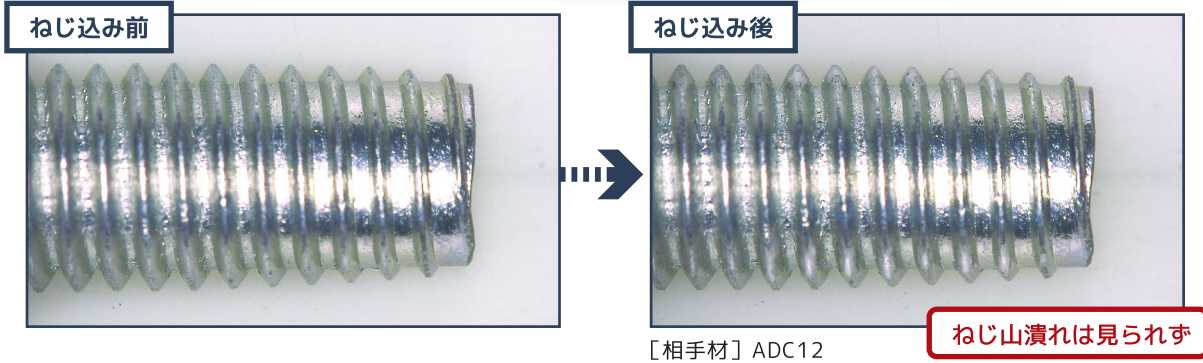

ね じ

- 1 タップタイト 2000 (φ8×30・座付き六角頭) ※表面処理：三価クロメート
- 2 タップタイト 2000 (φ8×30・座付き六角頭) ※表面処理：三価クロメート+フリックス 009
- 3 小ねじ (φ8×30・六角頭) ※表面処理：三価クロメート

被締結材

SPCC 鋼板/厚み t=2.5 軸力センサ/厚み t=12.0 スペーサ/厚み t=5.0


相手材

ADC12


締付設定トルク

仮締めトルク 8.00N・m (回転数 300rpm) 本締めトルク 12.00N・m (回転数 50rpm)


1 タップタイト 2000
三価クロメートめっき
(下穴径φ7.30)

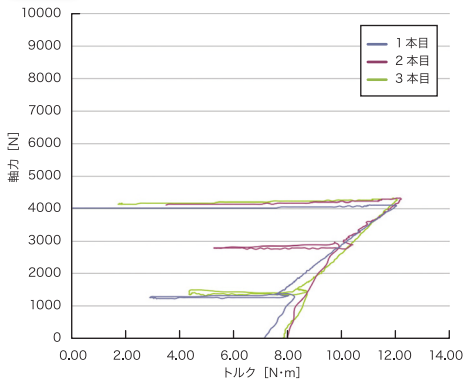

2 タップタイト 2000
三価クロメート+フリックス 009
(下穴径φ7.30)

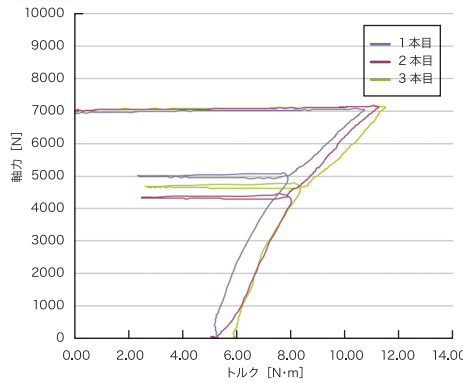

3 小ねじ
三価クロメートめっき
(M8 タップ穴)

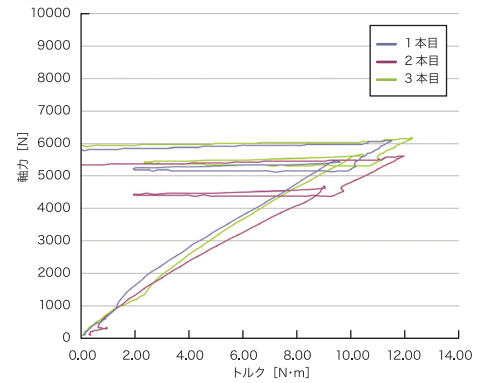

軸力試験結果

	1 本目	2 本目	3 本目	最大値	平均値	最小値
1 タップタイト 2000- 三価クロメートめっき	4110	4320	4320	4320	4250	4110
2 タップタイト 2000- 三価クロメート+フリックス 009	7080	7170	7170	7170	7140	7080
3 小ねじ - 三価クロメートめっき	6090	5610	6180	6180	5960	5610

日東精工株式会社 ファスナー事業部

本社工場 〒623-0054 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
 八田工場 〒623-0116 京都府綾部市下八田町菩提10番地
 東京支店 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目2番21号
 大阪支店 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目6番4号
 名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社5丁目405番
 広島営業所 〒732-0052 広島県広島市東区光町1丁目12番20号 もみじ広島光町ビル2階

TEL : 0773(42)3125 FAX : 0773(42)0609
 TEL : 045(545)3315 FAX : 045(545)6935
 TEL : 06(6745)8360 FAX : 06(6745)8372
 TEL : 052(709)5062 FAX : 052(709)5065
 TEL : 082(207)0622 FAX : 082(207)0623

